

**Soil-Mix 65**

Stand 01/2016

Anwendung	Zusammensetzung	Verarbeitung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tiefreichende Bodenstabilisierung (TBS) / Deep Soil Mixing (DSM)</b></li> <li>• <b>Vermörtelte Stopfsäulen (VSS)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zemente (EN 197-1)</li> <li>• Gesteismehl (EN 12620)</li> <li>• Bentonit</li> </ul> <p>Das Bindemittel ist chromatarm gemäß EG-Verordnung 1907/2006 (REACH).</p>	<p>Der Baustoff kann mit allen herkömmlichen Mischanlagen und Pumpen problemlos aufbereitet und transportiert werden.</p> <p>Suspensionseigenschaften abgestimmt auf W/B 1,0.</p>
<b>Kennwerte Trockenbaustoff</b>		
Korndichte	ca.	2,9 [t/m <sup>3</sup> ]
Schüttdichte	ca.	0,9 [t/m <sup>3</sup> ]
Siebrückstand auf 0,09 mm Sieb	<	16,0 [%]
Blaine-Wert (EN 196-6)	ca.	4.700 [cm <sup>2</sup> /g]
<b>Charakteristik (EN 196-3)</b>		
Erstarren	Anfang	ca. 230 [min]
	Ende	ca. 285 [min]
Wasseranspruch	ca.	29,5 [%]
<b>Druckfestigkeiten (EN 196-1, Normeinschlag)</b>		
28d	ca.	30 [N/mm <sup>2</sup> ]
<b>Durchlässigkeitsbeiwert kf (DIN 18130)</b>		
i=30, ≤ 90 d	ca.	≤1*10 <sup>-9</sup> [m/s]

**BODENMISCHVERFAHREN**


Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Versuche unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen. Diese – wie auch Aufzeichnungen über sonstige „Eignungsversuche“ – dienen dazu, Erkenntnisse über die grundsätzliche Eignung unseres Produktes in Bezug auf den Einsatzzweck zu gewinnen. Die Angaben sind nicht – auch nicht im Fall einer projektbezogenen Untersuchung – als Eigenschaftszusicherung mit der Folge zu verstehen, dass wir für Schäden infolge Fehlens von Merkmalen und/oder Eigenschaften verantwortlich gemacht werden können. Unsere Erkenntnisse entbinden den Auftraggeber deshalb nicht von eigenen orientierenden Versuchen und eigenverantwortlichen Entscheidungen.

Deutschland (Germany) :

GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH  
Sinning 1  
D-83101 Rohrdorf  
Tel: +49 8032/182-112  
Fax: +49 8032/182-33112  
Email: info@rohrdorfer.eu

Österreich (Austria) :

GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH  
Hatschekstr. 25  
A-4810 Gmunden  
Tel: +43 7612/788-301  
Fax: +43 7612/788-401  
Email : info@rohrdorfer.eu



**Soil-Mix 65**

Stand 01/2016


**Verarbeitung (W/B 1,0)**

Einwaage Baustoff	ca.	744 [kg/m <sup>3</sup> ]
Einwaage Wasser	ca.	744 [kg/m <sup>3</sup> ]
Suspensionsdichte	ca.	1,49 [t/m <sup>3</sup> ]

**Suspensionseigenschaften (W/B 1,0)**

Marsh-Zeit t <sub>0</sub>	ca.	30 [sek.]
Fließgrenze	≥	> 8,5 [N/m <sup>2</sup> ]
Verarbeitungszeit	ca.	2-3 [h]
Wasserabsetzen T <sub>2h</sub>	ca.	6 [Vol.%]
Wasserabsetzen T <sub>24h</sub>	ca.	12 [Vol.%]

**Druckfestigkeitsentwicklung (W/B 1,0)**

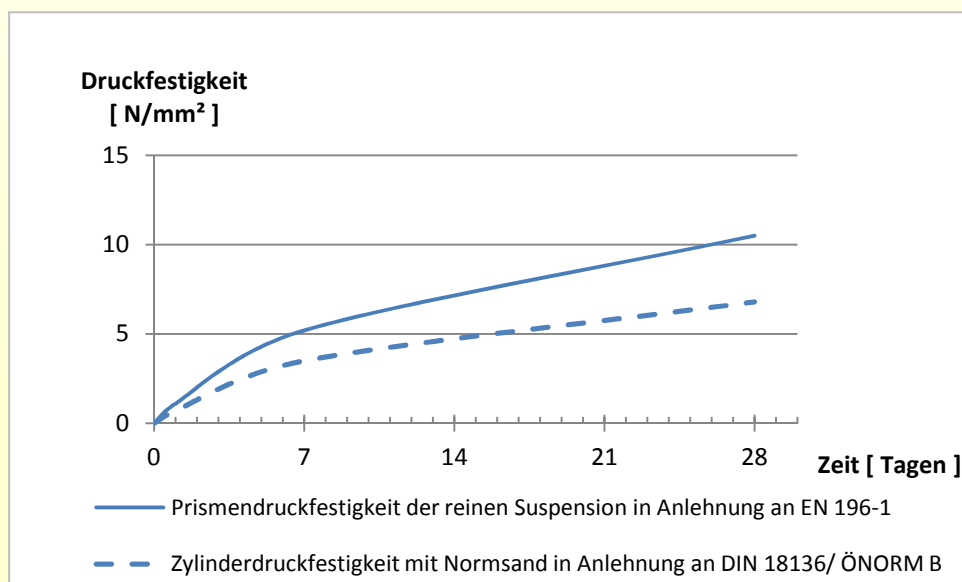

Hinweise zur Druckfestigkeit: Alle Werte sind langfristige Mittelwerte und wurden unter Laborbedingungen bei 20 °C ermittelt.

**BODENMISCHVERFAHREN**

Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Versuche unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen. Diese – wie auch Aufzeichnungen über sonstige „Eignungsversuche“ – dienen dazu, Erkenntnisse über die grundsätzliche Eignung unseres Produktes in Bezug auf den Einsatzzweck zu gewinnen. Die Angaben sind nicht – auch nicht im Fall einer projektbezogenen Untersuchung – als Eigenschaftszusicherung mit der Folge zu verstehen, dass wir für Schäden infolge Fehlens von Merkmalen und/oder Eigenschaften verantwortlich gemacht werden können. Unsere Erkenntnisse entbinden den Auftraggeber deshalb nicht von eigenen orientierenden Versuchen und eigenverantwortlichen Entscheidungen.

Deutschland (Germany) :

GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH  
 Sinning 1  
 D-83101 Rohrdorf  
 Tel: +49 8032/182-112  
 Fax: +49 8032/182-33112  
 Email: info@rohrdorfer.eu

Österreich (Austria) :

GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH  
 Hatschekstr. 25  
 A-4810 Gmunden  
 Tel: +43 7612/788-301  
 Fax: +43 7612/788-401  
 Email: info@rohrdorfer.eu